


PERFORMANCES - Extrait de EVALUATION TECHNIQUE EUROPEENNE - ETE 15/0146 19/03/2016


POUTRE - Profils carrés creux - Epaisseurs appliquées sèches (µm)

R30	POUTRE - 3 faces exposées				POUTRE - 4 faces exposées			
	500°C	550°C	600°C	650°C	500°C	550°C	600°C	650°C
Carré 22 - 2,3	---	---	---	---	---	---	---	---
Carré 26 - 2,6	383	214	214	214	---	---	---	---
Carré 26 - 3,2	214	214	214	214	---	---	---	---
Carré 26 - 4,0	214	214	214	214	368	214	214	214
Carré 35 - 2,7	378	214	214	214	---	---	---	---
Carré 35 - 3,2	214	214	214	214	---	---	---	---
Carré 35 - 4,0	214	214	214	214	368	214	214	214
Carré 40 - 2,7	378	214	214	214	---	---	---	---
Carré 40 - 3,2	214	214	214	214	---	---	---	---
Carré 40 - 4,0	214	214	214	214	368	214	214	214
Carré 45 - 2,7	378	214	214	214	---	---	---	---
Carré 45 - 3,2	214	214	214	214	---	---	---	---
Carré 45 - 4,0	214	214	214	214	216	214	214	214
Carré 50 - 3,2	214	214	214	214	392	214	214	214
Carré 50 - 4,0	214	214	214	214	216	214	214	214
Carré 50 - 5,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 60 - 3,2	214	214	214	214	392	214	214	214
Carré 60 - 4,0	214	214	214	214	216	214	214	214
Carré 60 - 5,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 70 - 3,2	214	214	214	214	392	214	214	214
Carré 70 - 4,0	214	214	214	214	216	214	214	214
Carré 70 - 5,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 80 - 3,2	214	214	214	214	392	214	214	214
Carré 80 - 3,6	214	214	214	214	378	214	214	214
Carré 80 - 4,0	214	214	214	214	216	214	214	214
Carré 80 - 5,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 80 - 6,3	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 90 - 3,2	214	214	214	214	392	214	214	214
Carré 90 - 4,0	214	214	214	214	216	214	214	214
Carré 90 - 5,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 90 - 6,3	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 90 - 7,1	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 100 - 3,2	214	214	214	214	392	214	214	214
Carré 100 - 4,0	214	214	214	214	216	214	214	214
Carré 100 - 5,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 100 - 6,3	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 100 - 7,1	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 120 - 3,2	214	214	214	214	392	214	214	214
Carré 120 - 4,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 120 - 5,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 120 - 6,3	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 120 - 7,1	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 135 - 3,2	214	214	214	214	392	214	214	214

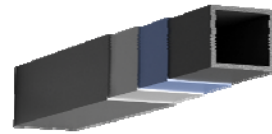

POUTRE - Profils carrés creux - Epaisseurs appliquées sèches (µm)


R30	POUTRE - 3 faces exposées				POUTRE - 4 faces exposées			
	500°C	550°C	600°C	650°C	500°C	550°C	600°C	650°C
Carré 135 - 5,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 135 - 7,1	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 140 - 3,6	214	214	214	214	373	214	214	214
Carré 140 - 4,5	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 140 - 6,3	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 140 - 8,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 140 - 10,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 150 - 4,0	214	214	214	214	216	214	214	214
Carré 150 - 5,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 150 - 6,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 150 - 8,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 150 - 10,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 160 - 3,6	214	214	214	214	373	214	214	214
Carré 160 - 6,3	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 160 - 8,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 160 - 10,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 180 - 3,6	214	214	214	214	373	214	214	214
Carré 180 - 6,3	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 180 - 8,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 180 - 10,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 200 - 5,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 200 - 6,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 200 - 8,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 200 - 10,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 220 - 6,3	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 220 - 8,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 250 - 6,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 250 - 8,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 250 - 10,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 250 - 12,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 260 - 6,3	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 260 - 8,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 261 - 10,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 300 - 7,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 300 - 8,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 300 - 10,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 300 - 12,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 325 - 6,3	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 325 - 10,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 370 - 6,3	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 370 - 8,0	214	214	214	214	214	214	214	214
Carré 370 - 9,5	214	214	214	214	214	214	214	214

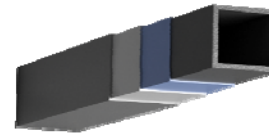

PERFORMANCES - Extrait de EVALUATION TECHNIQUE EUROPEENNE - ETE 15/0146 19/03/2016

POTEAU - Profils carrés creux - Epaisseurs appliquées sèches (µm)

R30	POTEAU - 3 faces exposées				POTEAU - 4 faces exposées			
	500°C	550°C	600°C	650°C	500°C	550°C	600°C	650°C
Carré 22 - 2,3	---	---	---	---	---	---	---	---
Carré 26 - 2,6	385	221	221	221	---	---	---	---
Carré 26 - 3,2	356	221	221	221	---	---	---	---
Carré 26 - 4,0	322	221	221	221	368	221	221	221
Carré 35 - 2,7	380	221	221	221	---	---	---	---
Carré 35 - 3,2	350	221	221	221	---	---	---	---
Carré 35 - 4,0	322	221	221	221	368	221	221	221
Carré 40 - 2,7	380	221	221	221	---	---	---	---
Carré 40 - 3,2	350	221	221	221	---	---	---	---
Carré 40 - 4,0	322	221	221	221	368	221	221	221
Carré 45 - 2,7	380	221	221	221	---	---	---	---
Carré 45 - 3,2	350	221	221	221	---	---	---	---
Carré 45 - 4,0	322	221	221	221	362	221	221	221
Carré 50 - 3,2	350	221	221	221	395	221	221	221
Carré 50 - 4,0	314	221	221	221	362	221	221	221
Carré 50 - 5,0	289	221	221	221	329	221	221	221
Carré 60 - 3,2	350	221	221	221	395	221	221	221
Carré 60 - 4,0	322	221	221	221	362	221	221	221
Carré 60 - 5,0	289	221	221	221	329	221	221	221
Carré 70 - 3,2	350	221	221	221	395	221	221	221
Carré 70 - 4,0	314	221	221	221	362	221	221	221
Carré 70 - 5,0	289	221	221	221	329	221	221	221
Carré 80 - 3,2	350	221	221	221	395	221	221	221
Carré 80 - 3,6	329	221	221	221	380	221	221	221
Carré 80 - 4,0	314	221	221	221	362	221	221	221
Carré 80 - 5,0	279	221	221	221	329	221	221	221
Carré 80 - 6,3	249	221	221	221	297	221	221	221
Carré 90 - 3,2	350	221	221	221	395	221	221	221
Carré 90 - 4,0	314	221	221	221	362	221	221	221
Carré 90 - 5,0	279	221	221	221	329	221	221	221
Carré 90 - 6,3	249	221	221	221	297	221	221	221
Carré 90 - 7,1	238	221	221	221	270	221	221	221
Carré 100 - 3,2	350	221	221	221	395	221	221	221
Carré 100 - 4,0	314	221	221	221	362	221	221	221
Carré 100 - 5,0	279	221	221	221	329	221	221	221
Carré 100 - 6,3	249	221	221	221	289	221	221	221
Carré 100 - 7,1	238	221	221	221	279	221	221	221
Carré 120 - 3,2	350	221	221	221	395	221	221	221
Carré 120 - 4,0	314	221	221	221	356	221	221	221
Carré 120 - 5,0	279	221	221	221	329	221	221	221
Carré 120 - 6,3	249	221	221	221	289	221	221	221
Carré 120 - 7,1	238	221	221	221	279	221	221	221
Carré 135 - 3,2	350	221	221	221	395	221	221	221

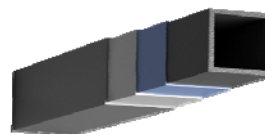

POTEAU - Profils carrés creux - Epaisseurs appliquées sèches (µm)

R30	POTEAU - 3 faces exposées				POTEAU - 4 faces exposées			
	500°C	550°C	600°C	650°C	500°C	550°C	600°C	650°C
Carré 135 - 5,0	279	221	221	221	322	221	221	221
Carré 135 - 7,1	238	221	221	221	279	221	221	221
Carré 140 - 3,6	329	221	221	221	374	221	221	221
Carré 140 - 4,5	297	221	221	221	343	221	221	221
Carré 140 - 6,3	249	221	221	221	297	221	221	221
Carré 140 - 8,0	226	221	221	221	260	221	221	221
Carré 140 - 10,0	221	221	221	221	238	221	221	221
Carré 150 - 4,0	314	221	221	221	362	221	221	221
Carré 150 - 5,0	279	221	221	221	329	221	221	221
Carré 150 - 6,0	260	221	221	221	297	221	221	221
Carré 150 - 8,0	226	221	221	221	260	221	221	221
Carré 150 - 10,0	221	221	221	221	238	221	221	221
Carré 160 - 3,6	329	221	221	221	374	221	221	221
Carré 160 - 6,3	260	221	221	221	289	221	221	221
Carré 160 - 8,0	221	221	221	221	260	221	221	221
Carré 160 - 10,0	221	221	221	221	260	221	221	221
Carré 180 - 3,6	322	221	221	221	374	221	221	221
Carré 180 - 6,3	249	221	221	221	289	221	221	221
Carré 180 - 8,0	221	221	221	221	260	221	221	221
Carré 180 - 10,0	221	221	221	221	226	221	221	221
Carré 200 - 5,0	279	221	221	221	322	221	221	221
Carré 200 - 6,0	260	221	221	221	297	221	221	221
Carré 200 - 8,0	226	221	221	221	260	221	221	221
Carré 200 - 10,0	221	221	221	221	226	221	221	221
Carré 220 - 6,3	260	221	221	221	289	221	221	221
Carré 220 - 8,0	226	221	221	221	260	221	221	221
Carré 250 - 6,0	260	221	221	221	297	221	221	221
Carré 250 - 8,0	226	221	221	221	260	221	221	221
Carré 250 - 10,0	221	221	221	221	226	221	221	221
Carré 250 - 12,0	221	221	221	221	221	221	221	221
Carré 260 - 6,3	249	221	221	221	289	221	221	221
Carré 260 - 8,0	226	221	221	221	260	221	221	221
Carré 261 - 10,0	221	221	221	221	226	221	221	221
Carré 300 - 7,0	238	221	221	221	279	221	221	221
Carré 300 - 8,0	221	221	221	221	260	221	221	221
Carré 300 - 10,0	221	221	221	221	226	221	221	221
Carré 300 - 12,0	221	221	221	221	221	221	221	221
Carré 325 - 6,3	249	221	221	221	289	221	221	221
Carré 325 - 10,0	221	221	221	221	226	221	221	221
Carré 370 - 6,3	249	221	221	221	289	221	221	221
Carré 370 - 8,0	221	221	221	221	260	221	221	221
Carré 370 - 9,5	221	221	221	221	238	221	221	221